


纯铁DT4E磁滞回线及磁性能

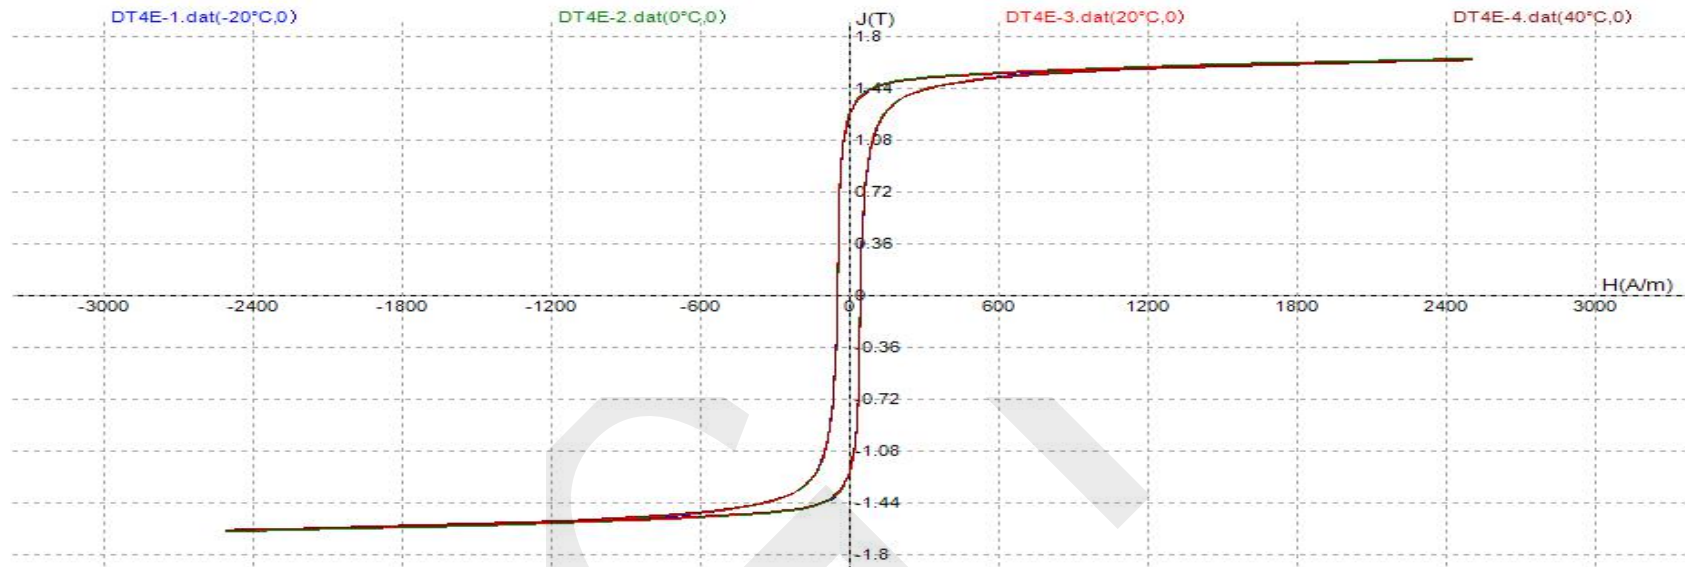

T(°C)	$\mu_i(k)$	$\mu_m(k)$	$P_u(J/m^3)$	$J_s(T)$	$J_r(T)$	$H_c(A/m)$	$H_s(A/m)$
40	0.2996	9.731	390.5	1.633	1.238	46.26	2502
20	0.2532	9.737	392.9	1.637	1.248	45.99	2503
0	0.2976	9.587	393.8	1.642	1.252	45.47	2503
-20	0.4893	9.363	398.9	1.645	1.243	46.2	2503

备注：测试条件 $H_i=3A/m$ ， $H_s=2500A/m$ ；样品规格 $\phi 25-\phi 22.7 \times 5$ 。