


## 坡莫合金1J79磁滞回线及磁性能

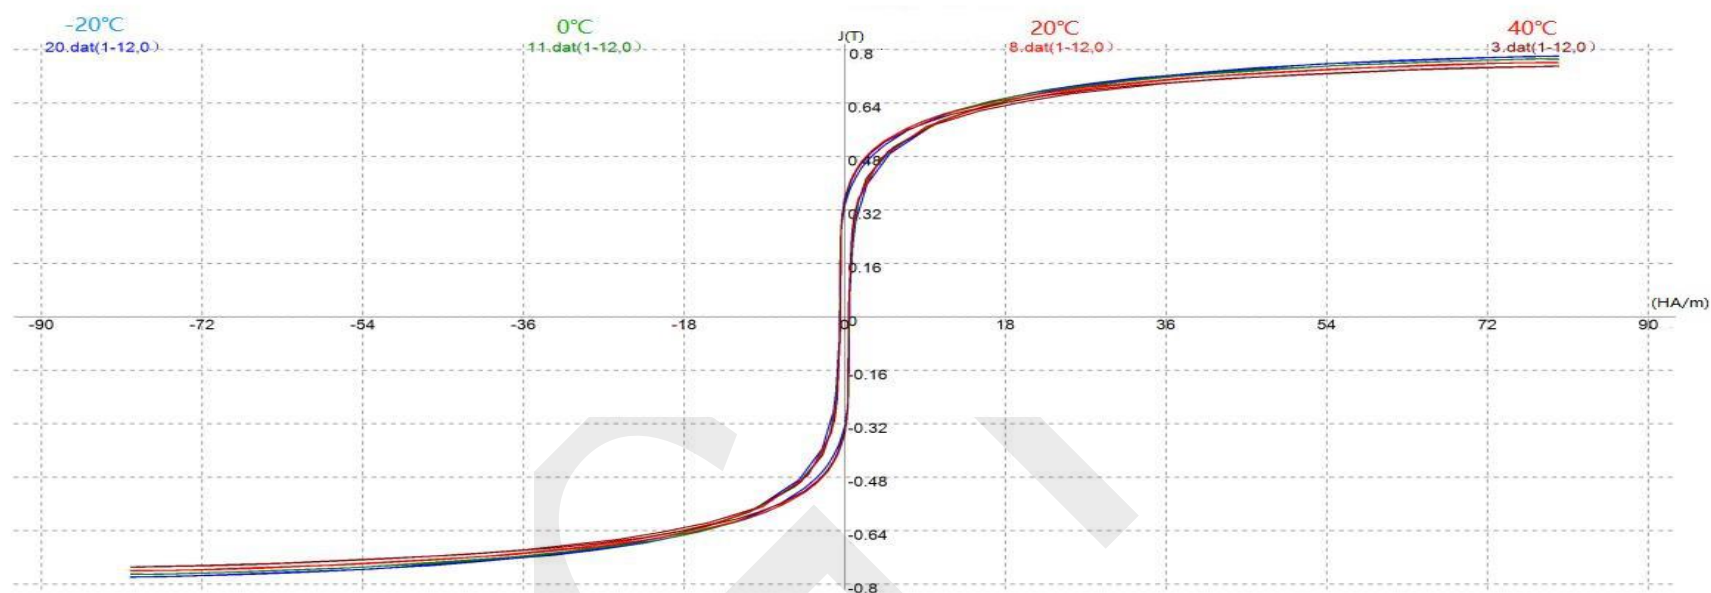

T(°C)	$\mu_i(k)$	$\mu_m(k)$	$P_u(J/m^3)$	$J_s(T)$	$J_r(T)$	$H_c(A/m)$	$H_s(A/m)$
40	71.08	352.8	1.933	0.7497	0.3492	0.458	80.02
20	73.7	337	1.88	0.7611	0.351	0.4784	80.02
0	79.49	312.4	2.037	0.7714	0.3462	0.4993	80.01
-20	74.32	280.6	1.88	0.7795	0.33	0.5406	80.02

备注：测试条件 $H_i=0.04A/m$ ， $H_s=80A/m$ ；样品规格 $\phi 40-\phi 32 \times 0.35$ 。