


坡莫合金1J85磁滞回线及磁性能

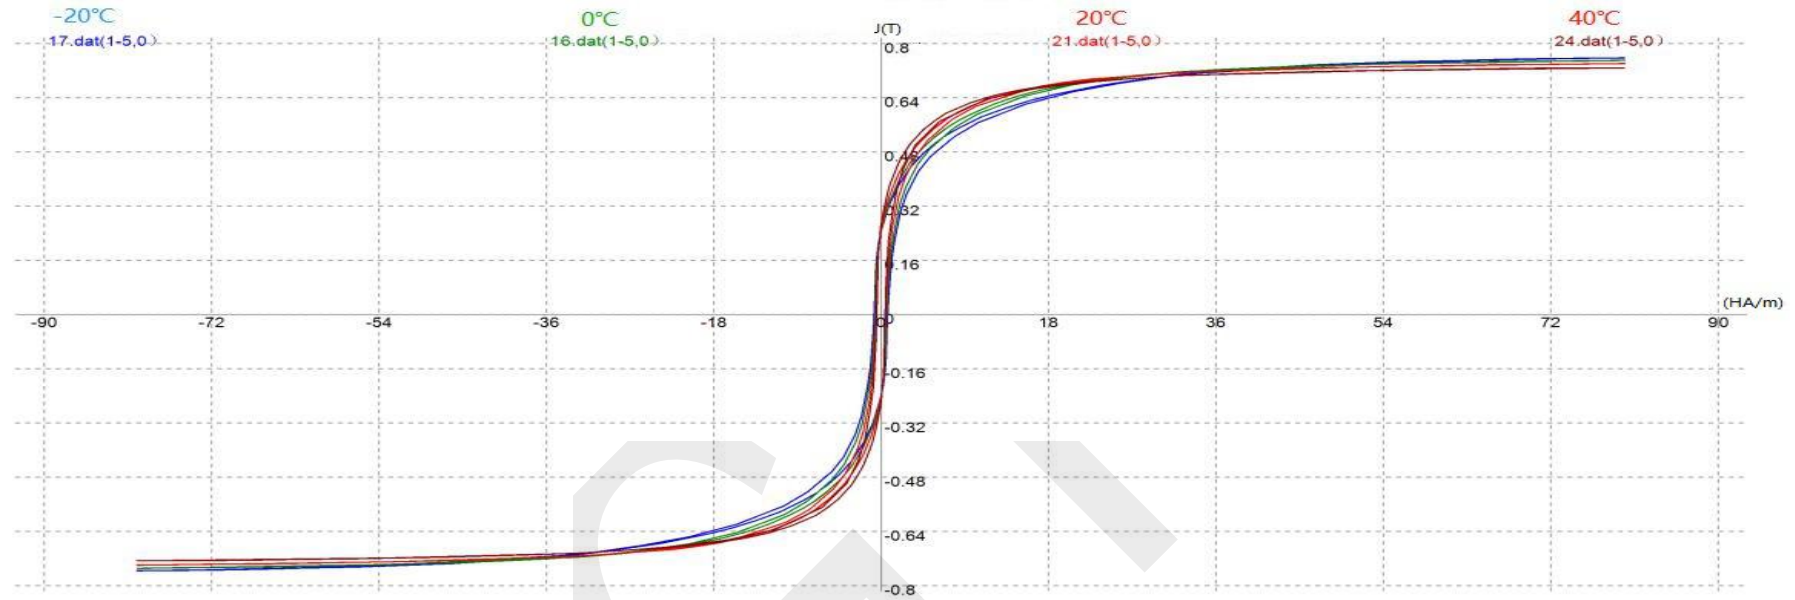

T(°C)	$\mu_i(k)$	$\mu_m(k)$	$P_u(J/m^3)$	$J_s(T)$	$J_r(T)$	$H_c(A/m)$	$H_s(A/m)$
40	100.5	269.6	1.089	0.7272	0.2585	0.4504	80.02
20	76.16	216.4	1.074	0.7404	0.244	0.5258	80.02
0	56.48	175.6	1.405	0.7496	0.2402	0.6251	80.02
-20	44.83	147	1.569	0.7567	0.2412	0.7349	80.02

备注：测试条件 $H_i=0.08A/m$ ， $H_s=80A/m$ ；样品规格 $\phi 40-\phi 32 \times 0.2$ 。